中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9334

检测报告

报告编号：WP-25067624-JC-06R1

样品来源：客户送样

客户名称：河间市海丰橡胶制品有限公司

地　　址：河北省沧州市河间市米格庄开发区

样品名称：阻燃橡胶板

上海微谱检测科技集团股份有限公司

检测报告

下列样品及样品信息由委托方提供及确认：

样品名称：阻燃橡胶板

样品描述：固体

样品规格：/

型号/批号：/

其他信息：/

检测信息：

接样日期：2025-05-28

检测周期：2025-05-28~ 2025-05-08

检测要求：根据客户要求进行检测

检测依据：请参见下一页

检测结果：请参见下一页

编制：

批准：

签发日期： 2025-06-05

1.检测项目：热空气老化

检测依据：GB/T 3512-2014

检测设备：

电热恒温鼓风试验机，型号：DHG-9076A

检测条件：

70 ℃，24 h


检测结果：

样品编号	样品描述	检测项目	检测结果
250607631-1	/	热空气老化	外观无可视变化

代表性附件：



试验中

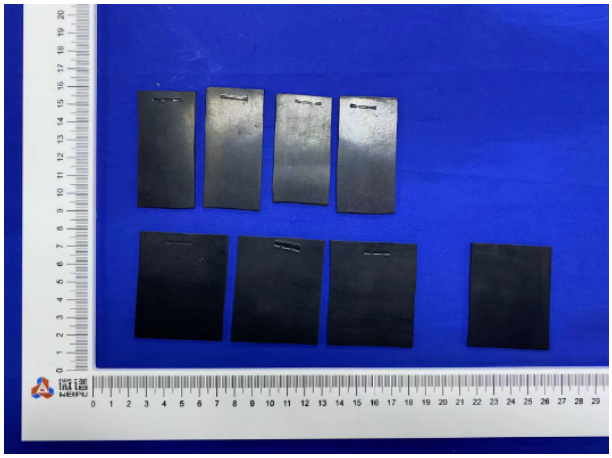

试验后　最右对比样

2.检测项目：拉伸性能

检测依据：GB/T 528-2009

检测设备：

万能材料试验机，型号：34TM-30

台式百分测厚仪，型号：CH-20

检测条件：

试样规格：1 型

标距：25 mm

速度：500 mm/min

检测结果：

样品编号	样品描述	检测项目	检测结果
250607631-1	/	拉伸强度	4.91 MPa
		拉断伸长率	（2.5×10²）%

3.检测项目：邵氏硬度

检测依据：GB/T 531.1-2008

检测设备：

邵氏硬度计 A，型号：LX-A

检测条件：

叠加层数：4

读数时间：3 s

检测结果：

样品编号	样品描述	检测项目	检测结果
250607631-1	/	邵氏硬度	Shore A 64，3 s

4.检测项目：燃烧性能（垂直燃烧）*


检测依据：GB/T 10707-2008

检测结果：

样品编号	样品描述	检测项目	检测结果
250607631-1	/	燃烧性能（垂直燃烧）*	FV-0

本页结束

样品照片：

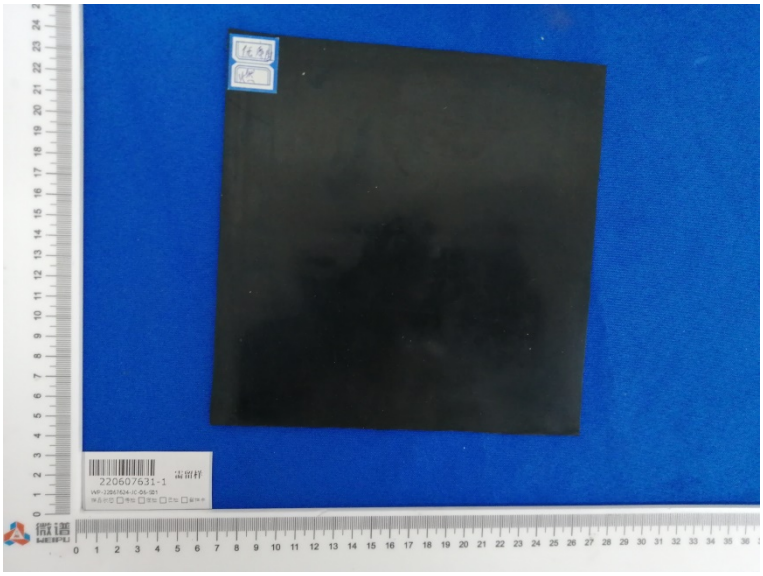

220607631-1

本报告带*项目的检测依据不在 CNAS 认可范围内，经委托方同意，燃烧性能（垂直燃烧）的检测由获得 CNAS 认可的外部实验室国家高分子材料质量检验检测中心（安徽）执行，其资质认定许可编号为 L10568。

本报告按委托方要求修改了报告封面，代替原报告编号：WP-22067624-JC-06，原报告作废。

报告结束

—— 声明——

1. 报告若未加盖“检验检测专用章”或“报告专用章”或编制人、批准人未全部签字，一律无效。
2. 本报告不得擅自修改、增加或删除，否则一律无效。
3. 报告部分提供或部分复制均视为无效。全复制件未重新加盖“检验检测专用章”或“报告专用章”视为无效。
4. 如对报告有疑问，请在收到报告后 15 个工作日内提出。
5. 本报告结果仅对本次受测样品负责。未加盖 CMA 标志的报告，数据和结果仅供客户内部使用，对社会不具有证明作用。
6. 委托方对样品及其相关信息的真实性负责。
7. 未经本公司同意，委托人不得擅自使用检验检测结果进行不当宣传。
8. 经委托方允许，本报告加*项目为分包测试项目。